

Preparation and Study the nitrate Selective Electrode based on Quaternary ammonium salts in PVC matrix membrane

تحضير ودراسة أقطاب النترات الانتقائية والمعتمدة على أملاح الأمونيوم الرباعية في مادة ال PVC

سلمى سهام جميل، نبيل شوكت نصوري، سهيلة كاظم صبيهود، محمد زيدان غافل، جنان حسين محمد
وزارة العلوم والتكنولوجيا ، مركز البحوث البيئية، ص.ب 765 – بغداد – العراق

الخلاصة:

تناول هذا البحث تحضير عدة أقطاب انتقائية سائلة حساسة لأيونات النترات والمتكونة من أغشية حاوية على أملاح الأمونيوم الرباعية الألكيل كمواد فعالة وهي رباعي اوكتيل كلوريد الأمونيوم (TOA-Cl) ورباعي هبتيل كلوريد الأمونيوم (THA-Cl) مذابة في عده مذيبات ملدنـة منها ثـنـائي بـيوـتـيل فـثـالـيت (DBPH)، ثـلـاثـي بـيوـتـيل فـوسـفـيت (TBP) وارـوـثـوـ نـاـيـرـتوـ فـنـيلـ اوـكـتـيلـ ايـثـرـ (NPOE).

حيث تم دراسة بعض خواص هذه الأقطاب والتي شملت الانحدار النرسـتي ، مدى التركيز مدى التحسـس ، عمر القطب ، الدالة الحامضـية وكذلك تأثير تـداخـلـ الـاـيـوـنـاتـ الأـحـادـيـةـ وـالـثـانـيـةـ عـلـىـ اـسـتـجـاـبـةـ الـاـقـطـابـ منـ خـلـالـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ وجـدـ بـاـنـ هـذـهـ الـاـقـطـابـ تـمـتـاـكـ موـاصـفـاتـ جـيـدـةـ يـمـكـنـ الـاعـتـمـادـ عـلـيـهـ لـتـعـيـنـ اـيـوـنـ النـتـرـاتـ فـيـ الـمـيـاهـ وـفـيـ نـمـاذـجـ مـتـوـعـةـ أـخـرـىـ.

الانحدار المقاس لهـذـهـ الـاـقـطـابـ تـراـوـحـ مـنـ 57.5 mV /decade إـلـىـ 60.1mV /decade ومـدىـ التـركـيزـ مـنـ 4×10^{-5} M إلى 10^{-1} M بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ مـدىـ تـحـسـسـ وـالـذـيـ تـرـاـوـحـ مـنـ 4×10^{-6} M إـلـىـ 10^{-5} M.

فحـصـتـ الـاـقـطـابـ فـيـ مـحـالـيـلـ قـيـاسـيـةـ حـيـثـ تـمـ حـسـابـ الـخـطـأـ النـسـبـيـ (RE) للـأـكـدـ مـنـ صـلـاحـيـةـ الـقـطـبـ وـتـمـ الـقـيـاسـ بـالـطـرـيـقـةـ الـمـباـشـرـ وـطـرـيـقـةـ الـإـضـافـاتـ الـقـيـاسـيـةـ.

Abstract:

Several nitrate electrodes were constructed based on PVC matrix membrane consist of alkyl quaternary ammonium cations [Tetra-n-Octyl Ammonium Chloride(TOA-CL), Tetra-n-heptyl ammonium chloride (THA-CL)]. They were tested as sensor with various mediators such as [di-n-butyl phthalate (DBPH), tri-n-butyl phosphate(TBP) and o-nitro phenyl octyl ether(NPOE)].

The parameters for these electrodes (slope, concentration range, detection limit, life time, PH and selectivity) were studied. Through this study, these electrodes have good parameters, which can depend on it for determination of nitrate ion in water and other various samples.

The Nernstian slope for these electrodes were ranged from 57.5 to 60.1mV/decade ,linear concentration ranged from 4×10^{-5} M to 10^{-1} M and detection limit ranged from 4×10^{-6} M to 10^{-5} M. Relative error (RE) for these electrode was calculated for synthetic solution and determined the nitrate concentration by direct method and standard addition methods

المقدمة

تعرف أقطاب الانتقاء الأيوني بأنها متحسسات كهروتحليلية تولد جهـداـ كهـربـائـيـاـ فيـ مـحـالـيـلـ اـيـوـنـاتـهاـ نـسـبـةـ إـلـىـ قـطـبـ مـرـجـعـ منـاسـبـ وـيـتـنـاسـبـ هـذـاـ الجـهـدـ طـرـيـقـاـ معـ تـرـكـيزـ الـاـيـوـنـ المرـادـ تقـدـيرـهـ فـيـ الـمـلـحـولـ،ـ وـتـكـونـ الـاـغـشـيـةـ الـاـنـتـقـائـيـةـ الـاـيـوـنـيـةـ اـمـاـ مـنـ مـحـالـيـلـ سـائـلـةـ مـوـصـلـةـ اوـ صـلـبةـ اوـ زـجاجـيـةـ،ـ نـتـيـجـةـ لـلـتـطـورـ وـالـاتـسـاعـ فـيـ مـيـانـ الـاـقـطـابـ الـاـنـتـقـائـيـةـ فـأـنـ انـوـاعـاـ مـتـعـدـدـةـ مـنـ الـاـيـوـنـاتـ وـالـمـوـادـ فـيـ الـوقـتـ الـحـاضـرـ يـمـكـنـ تعـيـنـ كـمـيـتـهاـ بـوـسـاطـةـ الـاـقـطـابـ الـاـنـتـقـائـيـةـ الـمـصـنـعـةـ وـفـيـ مـخـلـفـ الـمـجاـلـاتـ⁽¹⁻³⁾.

تـوـجـدـ النـتـرـاتـ عـادـةـ بـكـمـيـاتـ قـلـيلـةـ فـيـ الـمـيـاهـ العـذـبةـ غـيرـ الـمـلوـثـةـ تـقـرـيبـاـ بـمـقـدـارـ 0.3ppm وـتـزـدـادـ كـمـيـةـ النـتـرـاتـ تـحـتـ ظـرـوفـ مـعـيـنةـ مـثـلـ الـفـيـضـانـاتـ وـالـتـلـوـثـ الـعـصـوـيـ لـذـلـكـ جـاءـتـ الـأـهـمـيـةـ فـيـ إـيجـادـ وـسـيـلـةـ سـهـلـةـ وـسـرـيـعـةـ وـذـاتـ كـلـفـةـ قـلـيلـةـ لـتـعـيـنـ نـسـبـةـ النـتـرـاتـ فـيـ نـمـاذـجـ مـعـيـنةـ اوـ فـيـ الـمـيـاهـ⁽⁴⁾.

استـخدـمـتـ عـدـدـ طـرـقـ لـتـعـيـنـ اـيـوـنـ النـتـرـاتـ وـتـعـتـبـرـ الـطـرـيـقـةـ الـجـهـدـيـةـ هـيـ اـحـدـ هـذـهـ الـطـرـقـ وـالـتـيـ تـعـتمـدـ عـلـىـ اـسـتـخـدـامـ أـقـطـابـ النـتـرـاتـ السـائـلـةـ فـيـ مـادـةـ الـPVCـ.

قام الباحث Coetzee وجماعته⁽⁵⁾ بتحضير أقطاب حساسة للأيونات السالبة والتي تعتمد على أملاح الأمونيوم الرباعية الالكيل مثل 336S Aliquats واستخدمت هذه المادة مع النترات لتكوين المادة المعقدة وبوجود 1-decanol كمادة ملنة في تحضير أغشية حساسة لأيونات النترات حيث كان الانحدار بحدود 57 mV/decade والتحسس بحدود (10^{-4} M) .
حضرت أقطاب النترات من قبل الباحث Adam وجماعته⁽⁶⁾ باستخدام Tris(4-7-di phenyl-10-1-phenyl-nickel(II) p-nitrocymene كمبادر أيوني وبوجود كمادة ملنة في تحضير أغشية حساسة لأيونات النترات وكان مدى الانحدار له مقارب إلى مدى الانحدار الترنستي والتحسس بحدود (10^{-5} M) وبعمر يقارب السنة أسابيع . كما وتم تعيين النترات من قبل الباحث Tatyana A. وجماعته⁽⁷⁾ باستخدام فلم من مادة Polypyrrol والمغمورة في أيونات النترات حيث كان الانحدار بحدود 55 mV/decade وحد التحسس $(5 \pm 1) \times 10^{-5} \text{ M}$.
هناك دراسة حول تعيين ايون السالسيت والمعتمدة على المادة المعقدة والتي تحتوي على احد أملاح الأمونيوم الرباعية الكيل في مادة ال PVC⁽⁸⁾. أما في هذا البحث فقد تم تحضير قطب النترات السائل والمتكون من أغشية حاوية على أملاح الأمونيوم الرباعية ومواد ملنة مختلفة مع دراسة مواصفات هذه الأقطاب لاختيار انسب قطب للتعيين.

الجزء العلمي الأجهزة:


- 1- جهاز لقياس الجهد وقياس الدالة الحامضية Expandable ion analyzer نوع Orion EA 940 .
- 2- قطب مرجعي نوع الكالوميل المشبع (SCE) .
- 3- قطب زجاجي Combined glass electrode نوع Orion .
- 4- قطب النترات والمصنوع مختبرياً.

المواد الكيميائية المستخدمة:

- 1- أملاح الأمونيوم الرباعية : رباعي اوكتيل كلوريد الأمونيوم (TOA-Cl) ورباعي هبتيل كلوريد الأمونيوم (THA-Cl) مجهرة من قبل شركة Fluka وبنقاوة عالية.
- 2- مواد ملنة ذات نقاوة عالية مجهرة من قبل شركة Fluka منها ثانئي بيوتيل فثاليت (DBPH) ، ثلاثي بيوتيل فوسفيت (TBP) واروثو نايترو فنيل اوكتيل ايثر (NPOE).
- 3- أملاح اخرى ذات نقاوة عالية استخدمت في تحضير المحاليل القياسية وتم التحضير باستخدام الماء الأيوني.

طريقة العمل :

- 1- تحضير المادة الفعالة⁽⁹⁾: تحضير ملح الأمونيوم الرباعي على شكل نترات وذلك برج 10 مل من 10% من ملح الأمونيوم والذي يكون بشكل كلوريد في مذيب الكلورفوروم مع محلول يحتوي على 10ml من نترات الصوديوم بتركيز 0.1M في قمع فصل (Separating funnel) ولمدة 15 دقيقة تفصل بعدها الطبقة العضوية، تعاد هذه العملية ثلاثة مرات متالية ثم تجفف الطبقة العضوية بواسطة كبريتات الصوديوم للحصول على المعقد(المادة الفعالة).
- 2- تحضير الغشاء: مزج 0.04g من المادة الفعالة مع 0.36g من المادة الملنة و 0.17g من مادة ال PVC في 6-7ml من مذيب (THF) tetrahydrofuran , تمزج المواد في إناء زجاجي صغير (Beaker) بصورة جيدة للحصول على محلول الرائق ويُسكب محلول في حلقة زجاجية والمصنعة بمواصفات ارتفاع 30mm و قطرة يتراوح من (30-35mm) ويترك محلول مدة يوميين لغرض التبخر بدرجة حرارة الغرفة للحصول على الغشاء سمكه (0.5mm) وحسب طريقة Craggs⁽¹⁰⁾.
- 3- تحضير القطب⁽¹¹⁾ : تم تصنيع القطب في المختبر والذي يتكون من أنبوب زجاجي يربط في أحدى نهاياته الغشاء الملصق بواسطة مادة (THF) على أنبوب بلاستيكي طولة (3cm) ويوضع داخل القطب الزجاجي سلك الفضة المطلية بمادة كلوريد الفضة ، يملئ الأنابيب بمحلول الداخلي والمتكون من (0.1M NaCl +0.1M NaNO₃) كما هو موضح في الشكل رقم (1).

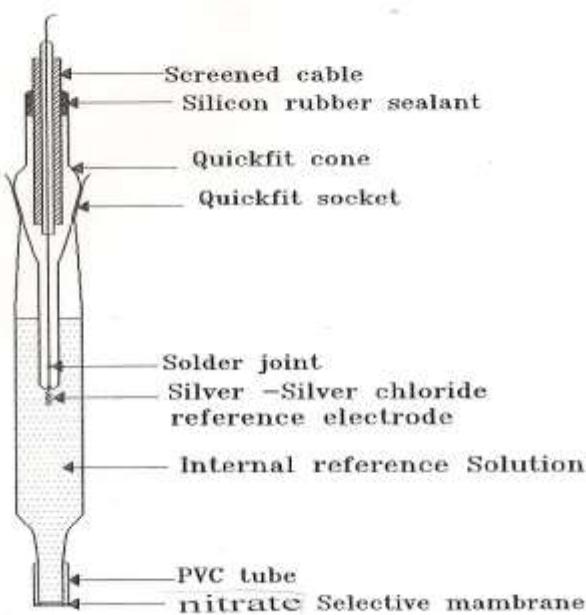

الشكل رقم(1) : القطب الانتقائي لـأيون النترات.

- 4- منحني المعايرة: تم تعين منحني المعايرة بقياس جهد القطب المحضر في تراكيز مختلفة من ايونات النترات والتي تتراوح من ($10^{-6} M$) إلى ($10^{-1} M$) حيث تم رسم منحني المعايرة باستخدام برنامج الاكسل(Excel) بالكمبيوتر .
- 5- تعين معامل الانتقائية: استعملت طريقة مزج المحاليل لقياس مدى التداخل الحاصل من قبل الايونات الأخرى وذلك بقياس الجهد لمجموعة من محلاليل قياسية وبوجود تراكيز مختلفة من الايون المتداخل^(12,13).
- 6- قياس الدالة الحامضية (pH): تم تعين الدالة الحامضية للأقطاب بواسطة قياس الجهد للمحاليل ذات التراكيز ($10^{-3}, 10^{-2}$, $10^{-4} M$) وبمديات مختلفة من pH.

النتائج والمناقشة:

تم في هذا البحث تحضير ستة أقطاب انتقائية حساسة لأيونات النترات والمكونة من أغشية حاوية على أملاح الأمونيوم الرباعية الألكيل كمادة فعالة لـأيون النترات منها: رباعي اوكتيل نترات الأمونيوم (TOA-NO₃) ورباعي هبتيل نترات الأمونيوم (THA-NO₃) هذه المواد تكون مذابة في عدة مذيبات ملدنة منها ثانوي بيوتيل فثاليت (DBPH)، ثلاثي بيوتيل فوسفيت (TBP) واورثو نايترو فنيل اوكتيل ايثر (NPOE). قبل اجراء القياسات الجهدية للأقطاب تم غمر هذه الأغشية في محلول ذو ترکیز عالی ($10^{-1} M$) من نترات الصوديوم ولمدة 24 ساعة لإشباع الغشاء بـأليون وحصول الاستقرارية العالية للمعدن الموجود داخل الغشاء، بعدها تم قياس استجابة الأقطاب (قياس جهد القطب) في تراكيز مختلفة من محلاليل قياسية تتراوح من ($10^{-6} M$) إلى ($10^{-1} M$) ومنحني المعايرة لبعض الأقطاب موضحة في الشكل رقم (2). من خلال منحني المعايرة تم دراسة خواص الأقطاب الانتقائية لـأيون النترات ومن أهم الخواص التي تم دراستها هي الانحدار الفرنستي ، مدى الترکیز، مدى التحسس وعمر الأقطاب والجدول رقم(1) يوضح أهم هذه الخواص.

النتائج بينت بان الأقطاب المكونة من أغشية حاوية على المادة المعقدة (THA-NO₃) بانها تمتلك مواصفات جيدة يمكن الاعتماد عليها في تعين ايون النترات حيث ان الانحدار الفرنستي كان يساوي تقريباً 58 mV/decade ، مدى التحسس مساوي الى ($10^{-5} M$) ومدى الترکیز التي تتحسس هذه الأقطاب كانت تتراوح من ($10^{-4} M$) الى ($10^{-1} M$). تبين النتائج المدونة في الجدول بان خواص الأقطاب المعتمدة على المادة (THA-NO₃) تختلف من قطب إلى آخر اعتماداً على المادة الملونة ، أي مدى تألف المادة الملونة مع المادة الفعالة في الغشاء. استجابة القطب وحساسيته لـأيون النترات تحسنت عند ابدال (THA-NO₃) بمادة (TOA-NO₃) حيث نلاحظ ان مدى الانحدار كان مقارب الى الانحدار الفرنستي (59.1 mV/decade) حيث نلاحظ ان مدى الانحدار كان مقابلاً الى الانحدار الفرنستي (59.1 mV/decade) حيث نلاحظ ان مدى الترکیز اتسع من $10^{-5} M$ الى $10^{-4} M$. بالإضافة الى ذلك اصبحت هذه الأقطاب تتحسس الى مدى اوطاً من ($10^{-5} M$).

خواص الأقطاب المعتمدة على الغشاء رقم(IV) في جدول (1) والمعتمد على المادة الملندة (DBPH) كانت جيدة وملائمة لاستخدام القطب في القياسات لغرض تعين ايون النترات . مدى التركيز لهذه القطب اتسع من 4×10^{-5} M الى 10^{-1} M ، معامل التصحیح لهذا القطب كان بحدود 0.9996 و مدار تحسس يساوي تقريباً $(M^{6} \times 10^{-6})$ والانحدار مساوي الى $59.6mV/decade$ اما عمر القطب فكان بحدود أربعة أشهر .
 يوضح الجدول ايضاً الاختلاف في عمر الأقطاب وقد تم قياس عمر كل قطب من خلال قياس جده ومعاييرته بين فترة و أخرى ولكن كل يوم او يومين وحتى انتهاء عمر القطب ويرجع السبب في انتهاء عمر القطب هو نتيجة اضمحلال أو نضوج المعدن من الغشاء الى المحلول الخارجي .
 تم دراسة تأثير pH على استجابة أقطاب النترات المحضره بحيث كانت قيم ال pH للمادة الملندة (DBPH) تتراوح من 4 الى 10 والشكل رقم (3) يبين تأثير ال pH على استجابة القطب والمكون من المعدن (TOA-NO₃) والمادة الملندة (DBPH).
 كما وتم دراسة تداخلات بعض الايونات السالبة مع الأقطاب بواسطة طريقة مزج المحاليل⁽¹²⁾ وتم تعين معامل الانتقائية K_{ij} $_{pot}$ لهذه الايونات عند تركيزين مختلفين للأيونات المتداخلة وهي $(10^{-3}M, 10^{-2}M)$ والجدول رقم (2) يوضح نتائج معامل الانتقائية، يبين الجدول بأن اعلى تداخل هو تداخل ايونات الكلوريد والخلات بالنسبة الى الاشغشية (VI,V) بينما اعلى تداخل بالنسبة للغشاء (IV) هو تداخل ايون النترات حيث كان بحدود 0.9 عند تركيز $(M^{2-} \times 10^{-2})$.
 بصورة عامة نلاحظ ان الغشاء رقم (IV) يتمتع بمعامل اننقائية اقل من واحد لجميع الايونات المتداخلة وهذا يجعله قطب مناسب لغرض القياس .
 تم استخدام الطريقة المباشرة وطريقة الإضافات القياسية في تعين ايونات النترات حيث تم استخدام محليل محضره ذات تراكيز معلومة لأيونات النترات وهي $(10^{-3}M, 10^{-4}M, 10^{-5}M)$.
 تركيز ايون النترات للمحاليل القياسية المحضره في المختبر عينت باستخدام أفضل قطب (IV) والذي أعطى أفضل انحدار وأفضل حساسية والمعتمد على المادة الملندة (DBPH).
 الجدول رقم(3) يوضح نسبة الخطأ النسبي للطرق الجهدية المستخدمة في تعين ايون النترات . يلاحظ من الجدول ان أفضل طريقة يمكن ان تستخدم في تعين ايون النترات هي الطريقة المباشرة حيث ان نسبة الخطأ كانت لا تتجاوز 2.5% .

**جدول رقم (1)
مواصفات أقطاب النترات المحضره مختبرياً**

Membrane No.	Solvent mediator	Slope mV/decade	Concentration Range/M	Detection Limit/M	Correlation coefficient	Life time (month)
I	DBPH	58.1	$10^{-1}-4 \times 10^{-5}$	1.5×10^{-5}	0.9998	3
II	TBP	57.1	$10^{-1}-4 \times 10^{-5}$	10^{-5}	0.9980	1
III	NPOE	58.5	$10^{-1}-10^{-4}$	7×10^{-7}	0.9990	2
IV	DBPH	59.6	$10^{-1}-4 \times 10^{-5}$	6×10^{-6}	0.9996	4
V	NPOE	58.7	$10^{-1}-4 \times 10^{-5}$	10^{-5}	0.9998	3
VI	TBP	60.1	$10^{-1}-4 \times 10^{-5}$	10^{-5}	0.9998	1

*غشاء رقم I,II,III يعتمد على المادة الفعالة THA-NO₃
 *غشاء رقم IV,V VI يعتمد على المادة الفعالة TOA-NO₃

جدول رقم (2)
معامل الانتقائية للأيونات المتداخلة مع قطب النترات المعتمد على المادة الفعالة TOA-NO₃

Interfering ion	Conc.of Interfering	Membrane no.		
		IV	V	VI
Nitrite NO ₂ ⁻	10 ⁻²	0.9	0.7	0.7
	10 ⁻³	0.14	0.2	0.4
Chloride Cl ⁻	10 ⁻²	0.8	1.3	0.9
	10 ⁻³	0.7	0.8	0.7
Acetate OAC ⁻	10 ⁻²	0.67	1.1	1.1
	10 ⁻³	0.32	0.6	1
Sulfate SO ₄ ⁻²	10 ⁻²	6.3×10 ⁻³	5×10 ⁻³	3.3×10 ⁻³
	10 ⁻³	3.3×10 ⁻³	3×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³

جدول رقم (3)
نسبة الخطأ النسبي للطرق الجهدية المستخدمة في تعين ايون النترات

Conc.of nitrate	D.M*	S.A***	M.S.A.***	G.P****
10 ⁻³	9.8×10 ⁻⁴	1.03×10 ⁻³	1.043×10 ⁻³	1.032×10 ⁻³
	R.E 2%	3%	4.3%	3.2%
10 ⁻⁴	9.82×10 ⁻⁵	9.968×10 ⁻⁵	9.951×10 ⁻⁵	9.95×10 ⁻⁵
	R.E 2%	3.3%	5%	5%
4×10 ⁻⁵	4.09×10 ⁻⁵	4.19×10 ⁻⁵	4.16×10 ⁻⁵	4.2×10 ⁻⁵
	R.E 2.5%	4.7%	4%	5%

*Direct method


**Standard addition

***Multi standard addition


****Gran plot

المصادر:

- 1-Nassory N.S., Maki S.A. and Al-Phalahy B. A., Turk.J.Chem (2008)32,539
- 2-souhaila.k.sayhood, Nassory N.S ,Al-haidary A.M,Baghdad Science Journal ,(2010) vol 7(1) 687.
- 3- M. de los A. Arada Pérez, I. Cortés, M. Yazdani-Pedram. J. Chil.Chem. Soc. (2004) 49(1), 31.
- 4-P. Kong Thoo Lin, A. N. Araujo, M. C. B. S. M. Montenegro, and R. Pérez-Olmos , *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, (2005) 53 (2), 211.
- 5- C.J.,Coetzee, and H.Freiser, Anal.Chem. ,(1968)40,2071.
- 6- H. Adam., L. Ryszard, and M., Magdalena,Anal.Chem. Acet.(1974)69,409.
- 7- Tatyana A. Bendikov and Thomas C. Harmon ,Journal Chemical Education, (2005) Vol. 82 No. 3, 439.
- 8- S., AL-Anni ,N.S.,Nassauri and M., AL-Jobory, J., of Chemistry, (2000)26,532.
- 9- T.S.Ma., S.S.M.Hassan,Organic Analysis Using Ion Electrode, (1982) P.35.
- 10- A.Craggs,G.J.Moody and J.D.R.Thomas, J.Chem.Edu , (1974)51,541.
- 11- G.J.Moody , R.B.Oke and J.D.R.Thomas,Analyst,(1970) 95,910.
- 12- G.G.Guilloault,E.Pungore, and W.Simon,Pure Apple Chem. , (1976) 48, 127.
- 13- B.Eric.,E.Philippe, and P. Erno.,Chem.Rev. , (1997)97, 3090.

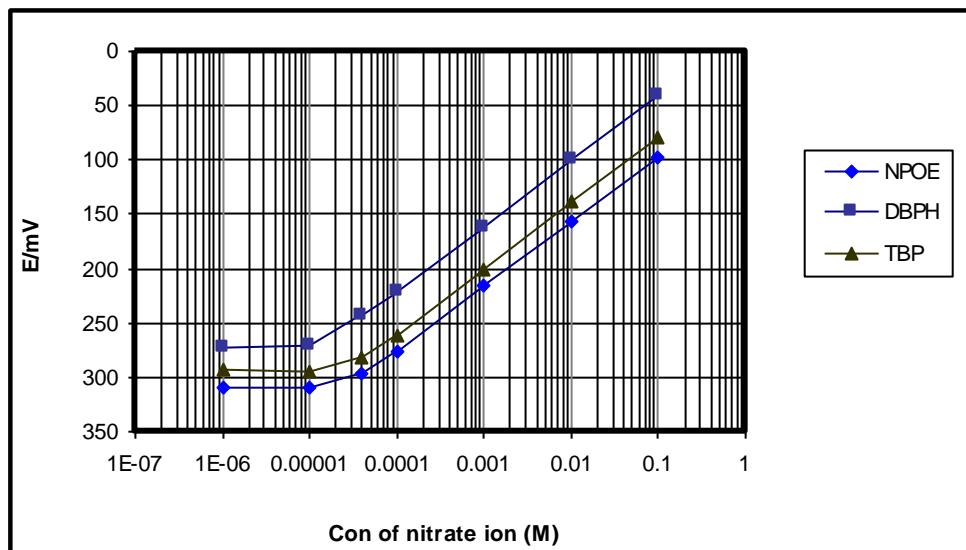

شكل رقم (2)
منحنى المعايرة لاقطب النترات المتكونة من TOA-NO_3 كمادة فعالة في NPOE و DBPH و TBP كمواد ملدة.

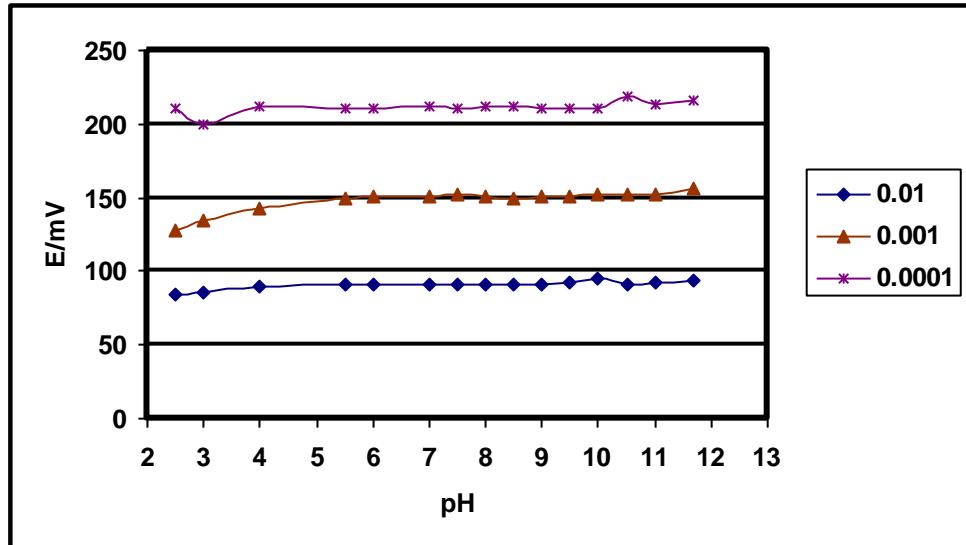

شكل رقم (3)
تأثير الـ pH على استجابة قطب النترات المتكونة من TOA-NO_3 كمادة فعالة في DBPH كمادة ملدة.